

Résistance à la corrosion

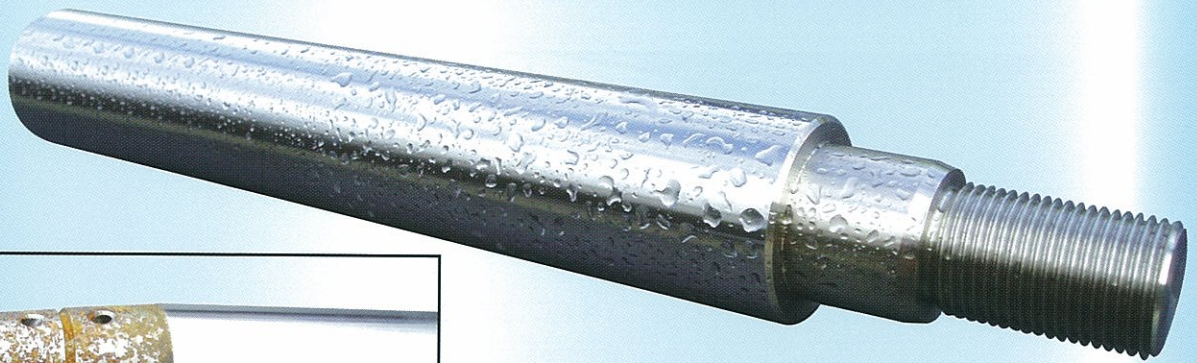


Tableau comparatif de test au Brouillard salin neutre
(selon ISO 9227 NSS & ISO 10289)

Famille Produits	Nuance	Ep. Chrome	Nombre heures	Classe de lecture
Acier au carbone Simple chrome	C45	25 µm +/-5	120 h	Classe 10 (1)
	20MnV6	25 µm +/-5	120 h	Classe 10 (1)
	42CrMo4V	25 µm +/-5	120 h	Classe 10 (1)
Acier au carbone Bicrom	C45	2 x 25 µm	400 h	Classe 10 (1)
	20MnV6	2 x 25 µm	400 h	Classe 10 (1)
	42CrMo4V	2 x 25 µm	400 h	Classe 10 (1)
Aciers inoxydables Martensitiques	1.4028	25 µm +/-5	600 h	Classe 9 (2)
	1.4057	25 µm +/-5	1000 h	Classe 9 (2)
	1.4418	25 µm +/-5	2000 h	Classe 9 (2)
	1.4542	25 µm +/-5	2100 h	Classe 9 (2)
Aciers inoxydables Austénitiques	1.4305	25 µm +/-5	2100 h	Classe 9 (2)
	1.4307	25 µm +/-5	2400 h	Classe 9 (2)
	1.4404	25 µm +/-5	3000 h	Classe 9 (2)
Aciers inoxydables Duplex	1.4362	25 µm +/-5	3200 h	Classe 9 (2)
	1.4460	25 µm +/-5	2700 h	Classe 9 (2)
	1.4462	25 µm +/-5	3400 h	Classe 9 (2)

(1) Valeurs Garanties

(2) Valeurs Moyennes



5, rue Jules Ferry - 42100 SAINT - ETIENNE

Tél. : 0033 (0)4 77 95 52 77 - Fax : 0033 (0)4 77 95 52 85 - Mail : eurothal@eurothal.fr